

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HL40285/2021
頁數： 1 of 4
日期： 2021年05月05日

谷鈿企業有限公司
彰化縣溪湖鎮彰水路一段 72 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 天然乳膠家用手套

我們依照客戶要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求： 參考 CNS 10518 家庭用橡膠手套(修訂公布日期 100 年 5 月 4 日)

- 第 4.1 節 外觀
- 第 4.2 節 拉伸載重、伸長率
- 第 4.3 節 耐清潔劑性
- 第 4.4 節 耐油性
- 第 4.5 節 耐酸性
- 第 4.6 節 耐鹼性
- 第 4.7 節 針孔
- 第 4.8 節 衛生要求
- 第 5 節 標稱及尺度

測試方法和結果： ---詳附頁---

收樣日期： 2021 年 04 月 19 日 & 2021 年 04 月 20 日

測試日期： 2021 年 04 月 20 日 ~ 2021 年 05 月 04 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

蘇國銓
副理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試方法和結果：

參考 CNS 10518 家庭用橡膠手套(修訂公布日期 100 年 5 月 4 日)

第 4.1 節 外觀

手套不得有傷痕、氣泡、斑點、污染或其他有礙使用之缺點，並需有毛裡及表面止滑，且吹氣膨脹時不得有顯著之局部膨脹現象。

樣品	結果
天然乳膠家用手套	樣品外觀無傷痕、氣泡、斑點、污染或其他有礙使用之缺點，並有表面止滑，且吹氣膨脹時無局部膨脹等現象。(樣品無毛裡)

第 4.2 節 拉伸載重、伸長率

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套 (原樣)	拉伸載重	80.9	N/cm
	伸長率	878	%

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套 (老化後)	拉伸載重	73.6	N/cm
	拉伸載重保留率	91.0	%
	伸長率	829	%
	伸長率保留率	94.4	%

Remark：老化條件：70°C / 96 小時

第 4.3 節 耐清潔劑性

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套	拉伸載重	108	N/cm
	拉伸載重保留率	134	%
	伸長率	845	%
	伸長率保留率	96.2	%

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HL40285/2021

頁數： 3 of 4

第 4.4 節 耐油性

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套	拉伸載重	3.10	N/cm
	拉伸載重保留率	3.83	%
	伸長率	103	%
	伸長率保留率	11.7	%

第 4.5 節 耐酸性

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套	拉伸載重	69.3	N/cm
	拉伸載重保留率	86.3	%
	伸長率	808	%
	伸長率保留率	92.0	%

第 4.6 節 耐鹼性

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套	拉伸載重	77.8	N/cm
	拉伸載重保留率	96.2	%
	伸長率	877	%
	伸長率保留率	99.9	%

第 4.7 節 針孔

樣品	結果
天然乳膠家用手套	樣品無針孔現象。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼： HL40285/2021

頁數： 4 of 4

第 4.8 節 衛生要求

測試部位敘述

No.1 : 橘色軟塑膠

測試項目	測試方法	單位	LOD	結果
				No.1
鉛之比色試驗	CNS 10518 7.8.2 鉛之比色試驗	-	-	呈色較參比溶液淺


第 5 節 標稱及尺度

樣品	測試項目	結果	單位
天然乳膠家用手套	中指長度	80	mm
	全長	334	
	掌部寬度	110	

備註：

1. "-" = 無規格值
2. 有關化學測試係由台灣檢驗科技股份有限公司化學實驗室-台北進行分析
3. 本報告不得分離，分離使用無效。

- 照片 -

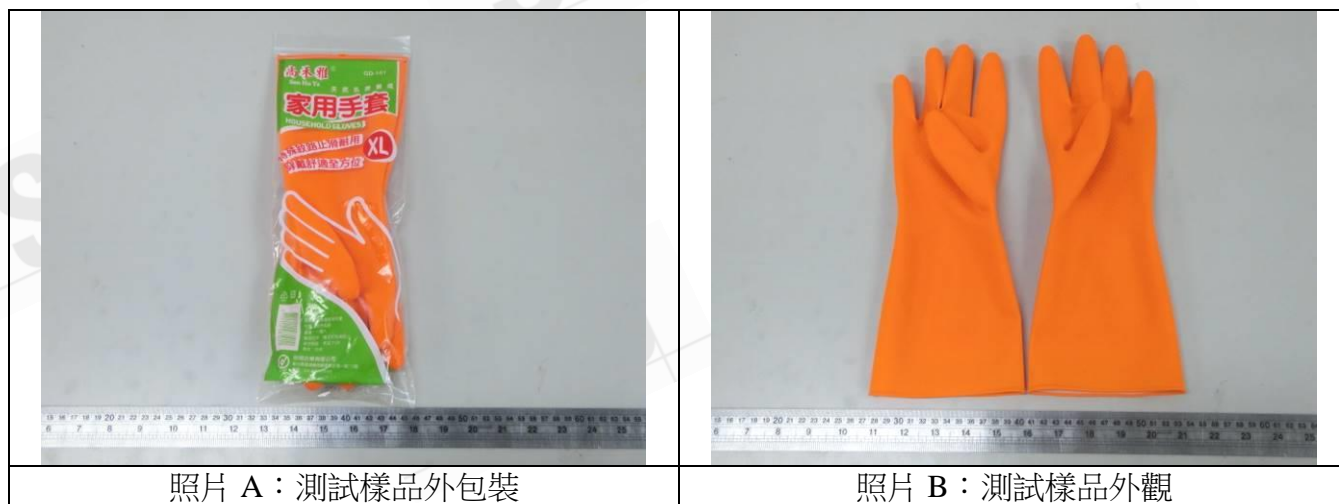

照片 A：測試樣品外包裝

照片 B：測試樣品外觀

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。